



krafton® brugdekplank 500.35

Beoordeling conform bouwbesluit

Opdrachtgever : krafton®
Uitvoering : Ing. J.H.A. Zijdeveld
Geautoriseerd : Ing. D.A. Mager
Rapport nr. : R_10697-1
Versie : 1
Datum : 27-02-2023

Inhoudsopgave

1	Samenvatting.....	4
2	Productomschrijving.....	8
2.1	Geometrische eigenschappen	8
2.2	Mechanische eigenschappen.....	9
3	Eisen.....	10
3.1	Normen en aanbevelingen.....	10
3.2	Nationaal bijlage Nederland	10
3.3	Belastingen.....	11
3.4	Vereisten	12
3.5	Belastingcombinaties.....	14
4	Symbolen	17
5	Verificatie toelaatbare overspanning op 2 steunpunten	18
5.1	Eigengewicht.....	18
5.2	Verdeelde mobiele belasting	19
5.3	Puntlast	21
5.4	Dienstvoertuig.....	23
5.5	Sneeuw.....	32
5.6	Onbedoeld voertuig	34
5.7	Samenvatting	41
6	Verificatie toelaatbare overspanning op 3 of meer steunpunten.....	43
6.1	Eigengewicht.....	43
6.2	Verdeelde mobiele belasting	44
6.3	Puntlast	46
6.4	Dienstvoertuig.....	49
6.5	Sneeuw.....	54
6.6	Onbedoeld voertuig	55
6.7	Samenvatting	60
7	Comfort.....	62
8	Conclusie.....	63
	Bijlage A : Eigenschappen brugdekplank.....	64
	A.1 Samenvatting	64
	A.2 Test.....	65
	A.2.1 Omschrijving testen	65
	A.3 Testresultaten	66
	A.3.1 Buigmodulus	67
	A.3.2 Buigsterkte 2 steunpunten	68
	A.3.3 Afschuifsterkte.....	69
	A.3.4 Afschuifsterkte voor een puntlast op 200x200 mm	70
	A.3.6 Afschuifsterkte voor een puntlast op 100x100 mm	71

Versie management

Versie	Opmerkingen	Datum
1	Eerste versie	27-02-2023

1 Samenvatting

Met de mechanische eigenschappen is de maximale overspanning van de brugdekplank bepaald voor de belastingen uit de EN1991-2 en voor verschillende doorbuigingseisen. De volgende situaties zijn gerapporteerd:

Meerdere enkelvelden:



Eén enkelveld:

(Plank = volledige brugbreedte)



(Meerdere) meervelden¹:



De maximale overspanningsadviezen voor plank 500.35 zijn:

	Meerdere enkelvelden	Eén enkelveld	(Meerdere) meervelden
Zonder voertuigen	1000 mm	1000 mm	1180 mm
Alleen dienstvoertuig	390 mm	NVT	390 mm
Alleen onbedoeld voertuig	NVT	NVT	NVT
Dienst- en onbedoeld voertuig	NVT	NVT	NVT

Op de volgende pagina's staan de resultaten van de maximale overspanningsadviezen in grafiekvorm gepresenteerd. Wanneer een overspanning gekozen wordt in combinatie met een doorbuigingseis die onder de relevante lijnen in de grafiek ligt, voldoet de krafton® 500.35 aan de gestelde eisen aan een brugdekplank cf. bouwbesluit voor toepassing als fiets – voetgangersbrugdek in gevolklasse CC2.

De analyse voor 3 of meer steunpunten gaat uit van steunpunten op gelijke afstanden van elkaar.

De maximaal toelaatbare uitkraging voor elke situatie is 60 mm.


Let op:

- Voor het dienstvoertuig is een minimale doorbuigingseis van $L/200$ gehanteerd.
- Beschouwing doorbuiging "dienstvoertuig 3 of meer steunpunten" conform figuur 1. Niet beschouwd conform situatie 2 – bij situatie 2 dient een aanvullende toetsing gedaan te worden.
- Puntlast is 5,0 kN in afwijking van de 7,0 kN zoals vereist conform EN-1991-2NB


¹ Een meerveld is een situatie waarbij de brugdekplank ononderbroken doorloopt over minimaal 3 steunpunten. Ter plaatse van de steunpunten wordt een verbinding gebruikt die de plank voldoende fixeert in verticale richting, zowel omhoog als omlaag.

Bruikbaarheidsgrenstoestand (BGT)

BGT Situatie 1:

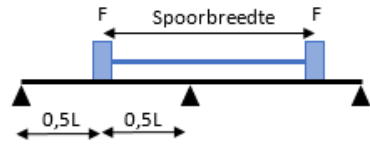


BGT Situatie 2:

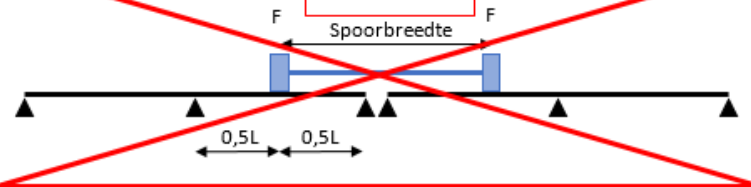


Uiterste grenstoestand (UGT)

UGT Situatie 1:


Voertuig positie 1:

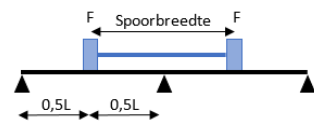


Voertuig positie 2:

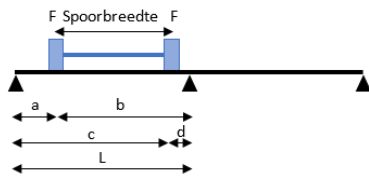


UGT Situatie 2:

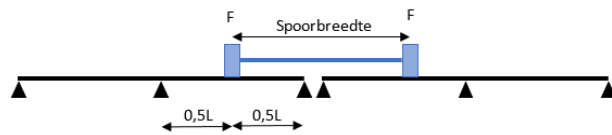


figuur 1: Beschouwde situaties dienst- en onbedoeld voertuig meerveld in BGT en UGT

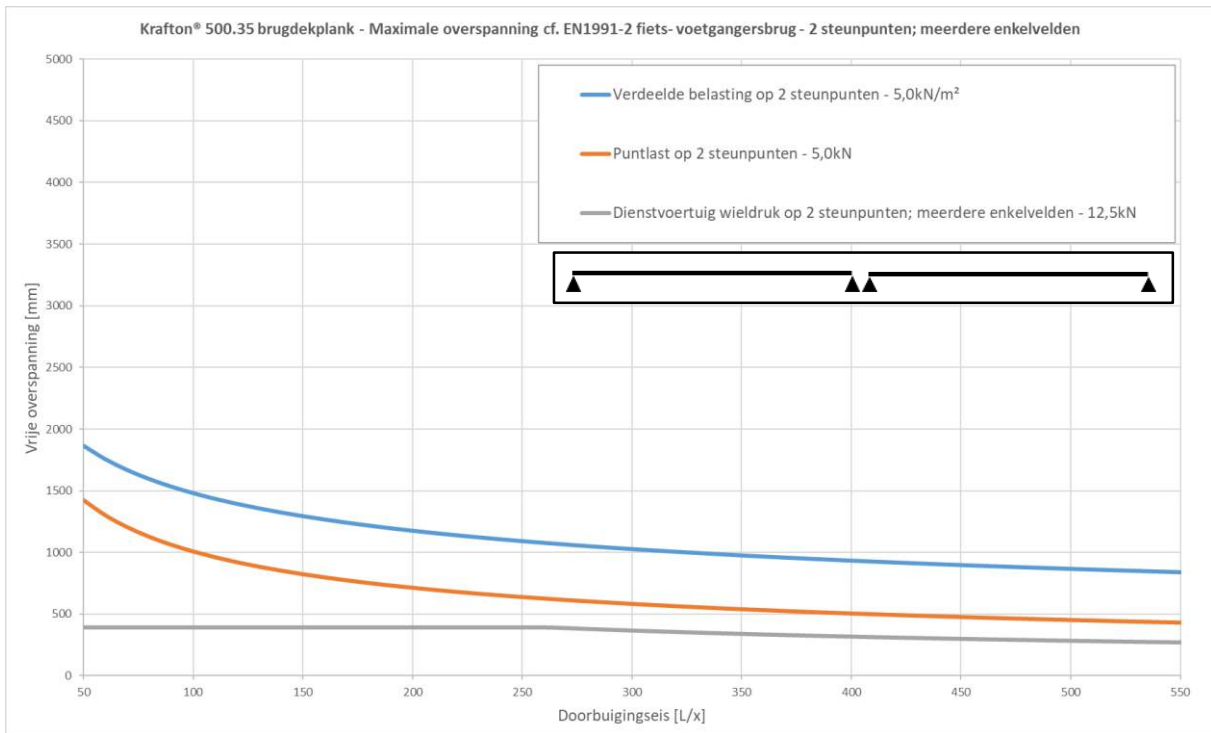

figuur 2: Maximale overspanning als functie van de doorbuigingseis; 2 steunpunten; meerdere enkelvelden

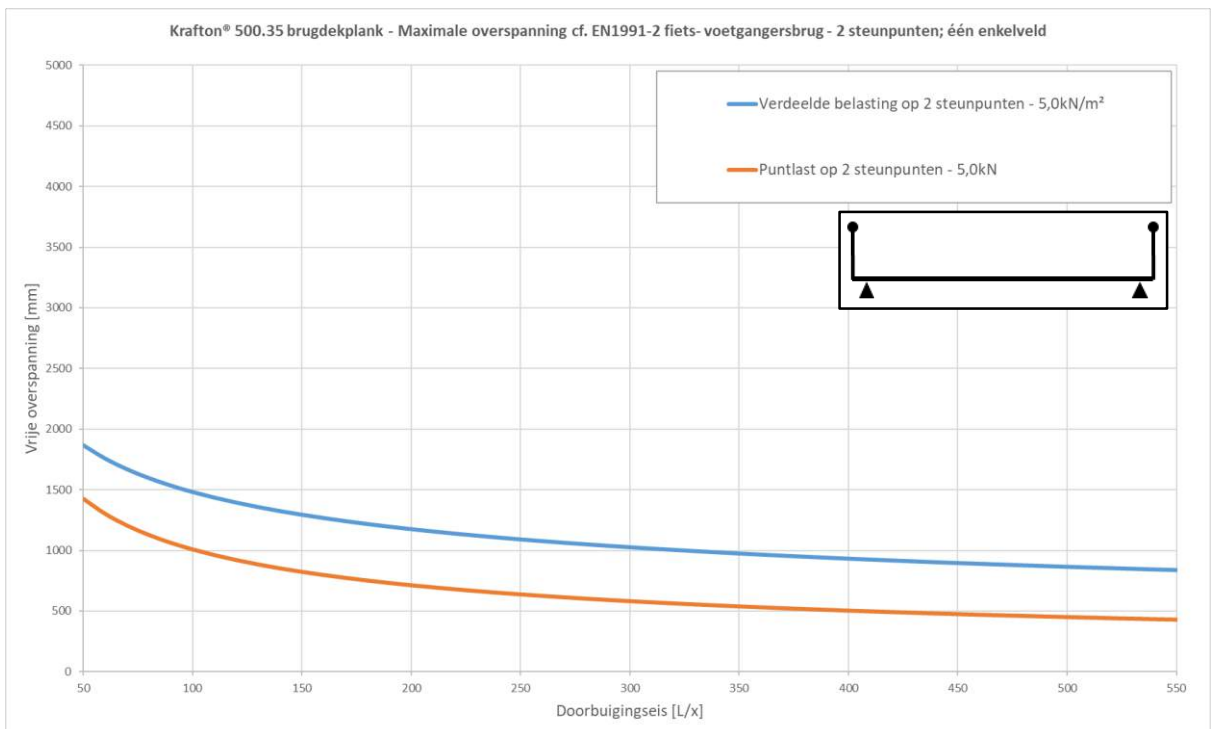

figuur 3: Maximale overspanning als functie van de doorbuigingseis; 2 steunpunten; één enkelveld

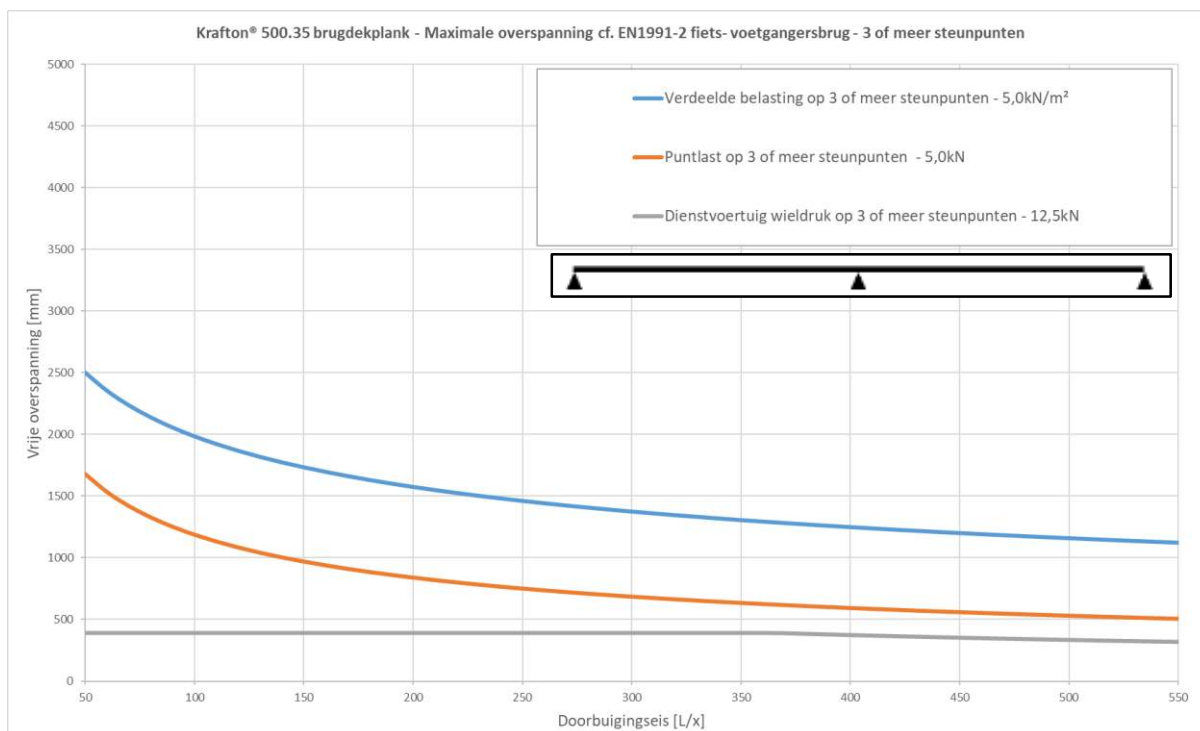

figuur 4: Maximale overspanning als functie van de doorbuigingseis; 3 of meer steunpunten

Neem voor vragen of speciale toepassingen contact op met:

krafton®

Markweg Zuid 34

4794 SN Heijningen


T +31 (0) 168227510

E / info@krafton.nl

2 Productomschrijving

Gepultrudeerde, glasvezelversterkte polyester brugdekplank.

In figuur 5 is de dwarsdoorsnede van de plank weergegeven.

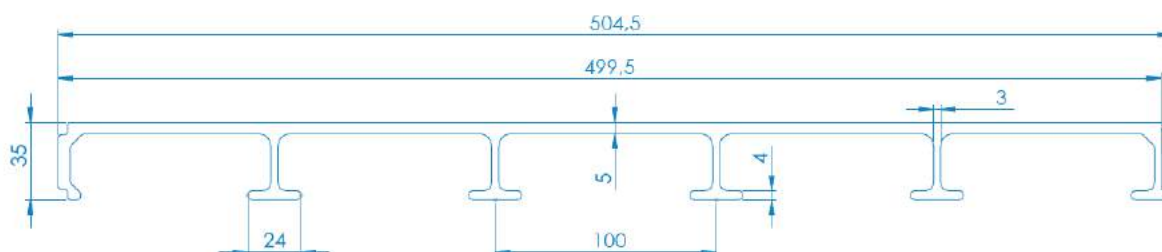

figuur 5: Geometrie plank 500.35

2.1 Geometrische eigenschappen

Breedte	b	500 mm
Hoogte	h	35 mm
Aantal ribben	n	6 -
Afstand tussen de ribben	d	100 mm
Oppervlak	A	3621 mm ²
Afschuifoppervlak	A _s	664 mm ²
Traagheidsmoment	I	467409 mm ⁴
Weerstandsmoment	W	17977 mm ³
Gewicht plank	G	12,9 kg/m ²

2.2 Mechanische eigenschappen

De karakteristieke mechanische eigenschappen zijn weergegeven in tabel 1, volledige mechanische eigenschappen zijn te vinden in Bijlage A.

tabel 1: Karakteristieke mechanische eigenschappen

		Eenheid	krafton® 500.35
Elasticiteitsmodulus	($E_{b, kar}$)	N/mm ²	27925
Buigspanning	($\sigma_{b, kar}$)	N/mm ²	313
Afschuifspanning	(τ_{kar})	N/mm ²	53,7
Dwarskracht op 100x100	($D_{kar, 100}$)	N	12601
Dwarskracht op 200x200	($D_{kar, 200}$)	N	19615

3 Eisen

3.1 Normen en aanbevelingen

De brugdekplank is beoordeeld volgens de volgende normen en aanbevelingen.

Norm	Titel	Versie
NEN-EN 1990	Eurocode - Basis of structural design	2011
NEN-EN 1991-2+C1	Traffic loads on bridges	2015
NEN-EN 1991-1-3	Actions on structures - Part 1-3: General actions - Snow loads	2011
CUR aanbeveling 96 (2019)	Vezelversterkte kunststoffen in civiele draagconstructies	2019
EN 13706-3	Specification for pultruded profiles – Part 3: Specific requirements	2002

3.2 Nationaal bijlage Nederland

Norm	Titel	Versie
NEN-EN 1990+A1+A1/C2/NB	Nationale bijlage bij Eurocode: Grondslagen constructief ontwerp	2011
NEN-EN 1991-2+C1/NB	Nationale bijlage bij Eurocode: Verkeersbelastingen op bruggen	2019
NEN-EN 1991-1-3/NB	Nationale bijlage bij Eurocode: Deel 1-3: Algemene belastingen - Sneeuwbelasting	2011

3.3 Belastingen

3.3.1 Permanente belasting (G)

De permanente belasting op het brugdek komt voort uit het eigen gewicht van de brugdekplanken en de slijtlaag. De volgende massa's zijn aangehouden.

GVK brugdekplanken	12,9 kg/m ²	
Slijtlaag	13,0 kg/m ²	
Totaal permanente belasting	25,9 kg/m ²	= 0,259 kN/m ² [G]

3.3.2 Veranderlijke belasting (Q)

3.3.2.1 Mobiele belasting

Verdeelde mobiele belasting	5,0 kN/m ²	[Qf]
Puntlast	5,0 kN	[Qf;w]
Afmeting puntlast	100 x 100 mm ²	
Dienstvoertuig (5 ton)		
As 1	25,0 kN	[Qd]
Wielprint	250 x 250 mm ²	
As 2	25,0 kN	
Wielprint	250 x 250 mm ²	
Sporbreedte	1750 mm	
Wielbasis	3000 mm	

3.3.2.2 Sneeuw

Maximaal mogelijke sneeuwlast	0,7 kN/m ²	
Maximale vormfactor voor gesloten leuning	2 -	
Maximale sneeuwlast	1,4 kN/m ²	[Qs]

3.3.3 Bijzondere belasting (A)

Onbedoeld voertuig met de volgende eigenschappen:

Onbedoeld voertuiggewicht van 12 ton

As 1	80,0 kN	[Aov]
Wielprint	200 x 200 mm	
As 2	40,0 kN	
Wielprint	200 x 200 mm	
Spoorbreedte	1300 mm	
Wielbasis	3000 mm	

3.4 Vereisten

3.4.1 Vereisten t.a.v. bruikbaarheid grenstoestand

De doorbuigingseis is per project apart te bepalen.

De verificatie berekening is gerapporteerd voor een doorbuigingsadvies.

De eis wordt gesteld aan de bijkomende doorbuiging.

Alle doorbuigingseisen tot en met een eis van L/550 zijn berekend en gerapporteerd in figuur 2, figuur 3 en figuur 4.

De volgende doorbuigingsadviezen worden gehanteerd:

- L/200 Verdeelde mobiele belasting
- L/100 Puntlast
- L/200 Dienstvoertuig
- Geen doorbuigingsadvies voor overige belastingen beschouwd

3.4.2 Comfort

De gehanteerde comforteis is aangehouden cf. JRC document "JRC 53443 human induced vibrations".

Gewenst comfort niveau CL1.

Maximaal toelaatbare versnelling is 0,5 m/s². Dit is gegarandeerd wanneer de eigenfrequentie boven de 5Hz ligt. Dit wordt aangehouden als minimale eis.

3.4.3 Vereisten t.a.v. uiterste grenstoestand

Sterkte eis conform CUR 96:

$$E_d \leq \frac{\eta_c \cdot R_k}{\gamma_m}$$

E_d	Rekenlast
R_k	Karakteristieke weerstand
η_c	Conversie factor
γ_M	Materiaal factor

Gezien η_c afhankelijk is van de belasting duur wordt deze in de belastingcombinatie meegenomen.

$$\frac{E_d}{\eta_c} \leq \frac{R_k}{\gamma_m}$$

3.4.4 Materiaalfactor

De CUR “Aanbeveling 96” schrijft materiaalfactoren voor met betrekking tot de eigenschappen van vezelversterkte kunststoffen die bij controle van de uiterste grenstoestand in rekening gebracht moeten worden. Deze waarden zijn geldig voor nageharde laminaten geproduceerd door middel van pultrusie.

γ_{M1} is de partiele materiaalfactor gekoppeld aan geometrische afwijkingen en modelonzekerheden in het verkrijgen van de juiste materiaaleigenschappen.

γ_{M2} is de partiele materiaalfactor die onzekerheden in de sterkte-eigenschappen van het materiaal verdisconteert en die afhankelijk is van de spreiding in materiaaleigenschappen.

$$\gamma_M = \gamma_{M1} \times \gamma_{M2}$$

$$\gamma_{M1} = 1,15 \quad \text{Op sterkte}$$

$$\gamma_{M2} = 1,20 \quad \text{Voor pultrusie}$$

Resultierend:

$$\gamma_M = 1,38 \quad \text{Op sterkte} \quad (=1,15 \times 1,20)$$

3.5 Belastingcombinaties

3.5.1 Conversiefactoren

De CUR “Aanbeveling 96” 2019 schrijft conversiefactoren voor met betrekking tot de eigenschappen van vezelversterkte kunststoffen die bij controle van de verschillende grenstoestanden in rekening gebracht moeten worden.

De conversiefactor verdisconteert voorziene effecten van temperatuur, tijd, omgevingsinvloeden (vocht, zonlicht), tijdsduur van de belasting en cyclische belastingen op de materiaaleigenschappen. De conversiefactor kan per type belasting (korte- of lange duur) verschillend zijn. De conversiefactor η_c , is opgebouwd uit:

$$\eta_c = \eta_{ct} \cdot \eta_{cm} \cdot \eta_{cv} \cdot \eta_{cf}$$

η_{ct}	=	1,0	Temperatuur effecten (BGT)
η_{ct}	=	0,9	Temperatuur effecten (UGT)
η_{cm}	=	0,9	Effecten van water(damp)
$\eta_{cv,kort}$	=	1,0	Kruip korte duur (1 uur)
$\eta_{cv,middel}$	=	0,8	Kruip korte duur (3 maanden)
$\eta_{cv,lang}$	=	0,67	Kruip lange duur (100 jaar)
η_{cf}	=	0,9	Vermoeiingseffecten

Afhankelijk van de belastingduur en soort analyse worden de conversiefactoren, conform CUR “Aanbeveling 96” 2019, gecombineerd. Deze volgende conversiefactoren worden op de belastingen in rekening gebracht.

Analyse van vervormingen (bruikbaarheidsgrenstoestand):

$\eta_{c,kort}$	=	0,81
$\eta_{c,middel}$	=	0,65
$\eta_{c,lang}$	=	0,54

Analyse van sterkte (uiterste grenstoestand):

$\eta_{c,kort}$	=	0,81
$\eta_{c,middel}$	=	0,65
$\eta_{c,lang}$	=	0,54

3.5.2 Belastingfactoren

De belastingfactoren in de bruikbaarheidsgrenstoestand zijn gelijk aan 1.0

De belastingfactoren in de uiterste grenstoestand zijn aangehouden conform gevolgklasse **CC2**

tabel 2: Belastingfactoren conform EN1991 NB

Gevolgklasse	β	G			Verkeer (met $\psi = 1$)	Overig veranderlijk (met $\psi = 1$)
		$\gamma_{G,sup}$		$\gamma_{G,int}$		
		6.10a	6.10b (incl. ξ)	6.10a en 6.10b		
CC1	3,3	1,20	1,10	0,9	1,20	1,35
CC2	3,8	1,30	1,20	0,9	1,35	1,5
CC3	4,3	1,40	1,25	0,9	1,5	1,65

3.5.3 Combinaties bruikbaarheidsgrenstoestand

$$BC = \frac{1}{\eta_c} \times G \text{ of } \frac{1}{\eta_c} \times Q_i$$

Waarin:	η_c	conversiefactor sterkte cf. CUR 96; 2019
	G	permanente belasting (eigen gewicht)
	Q_i	veranderlijke belasting i

BGT 1	$1/0,54 \times G$
BGT 2	$1/0,81 \times Q_f$
BGT 3	$1/0,81 \times Q_{f;w}$
BGT 4	$1/0,81 \times Q_d$

3.5.4 Combinaties uiterste grenstoestand

$$BC = \gamma_{G;sup} \frac{1}{\eta_c} \times G + \gamma_Q \frac{1}{\eta_c} \times Q_i$$

Waarin:	$\gamma_{G;sup}$	belastingsfactor permanente belasting cf. N1990/NB
	η_c	conversiefactor sterkte cf. CUR 96; 2019
	γ_Q	belastingsfactor variabele belasting cf. N1990/NB
	G	permanente belasting (eigen gewicht)
	Q_i	veranderlijke belasting i

UGT 1	$1,30 \times 1/0,54 \times G$
UGT 2	$1,20 \times 1/0,54 \times G + 1,35 \times 1/0,81 \times Q_f$
UGT 3	$1,20 \times 1/0,54 \times G + 1,35 \times 1/0,81 \times Q_{f;w}$
UGT 4	$1,20 \times 1/0,54 \times G + 1,35 \times 1/0,81 \times Q_d$
UGT 5	$1,20 \times 1/0,54 \times G + 1,50 \times 1/0,65 \times Q_s$
UGT 6	$1,20 \times 1/0,54 \times G + 1,35 \times 1/0,81 \times A_{ov}$

4 Symbolen

y	=	verticale doorzakking [mm]
F	=	puntlast [N]
q	=	verdeelde belasting lijnlast [N/mm]
L	=	vrije overspanning [mm]
E_b	=	buigmodulus [N/mm ²]
I	=	traagheidsmoment [mm ⁴]
σ_b	=	optredende buigspanning [N/mm ²]
W	=	weerstandsmoment [mm ³]
$\sigma_{b, kar}$	=	karakteristieke buigsterkte [N/mm ²]
γ_m	=	materiaal afminderingsfactor [-]
τ	=	optredende schuifspanning [N/mm ²]
A_s	=	afschuif oppervlak [mm ²]
b_o	=	breedte puntlast oppervlak [mm]
L_o	=	lengte puntlast oppervlak [mm]
L_s	=	spoorbreedte [mm]
D	=	optredende dwarskracht [N]
τ_{kar}	=	karakteristieke schuifsterkte [N/mm ²]
$D_{kar, i}$	=	karakteristieke weerstand tegen afschuiving tgv een puntlast [N]

5 Verificatie toelaatbare overspanning op 2 steunpunten

5.1 Eigengewicht

Dit belastingsgeval is niet maatgevend en is verder niet beschouwd.


5.2 Verdeelde mobiele belasting

BGT 2	$1/0,81 \times Q_f$
UGT 2	$1,20 \times 1/0,54 \times G + 1,35 \times 1/0,81 \times Q_f$

Plank draagvlak breedte	0,500 m
Eigengewicht	0,259 kN/m ²
Verdeelde belasting	5,0 kN/m ²
G	0,130 N/mm
Q _f	2,5 N/mm
Maximale overspanning L/200	1170 mm

q _{BGT2}	3,09 N/mm
q _{UGT2}	4,45 N/mm

De berekening hanteert de volgende situatie:

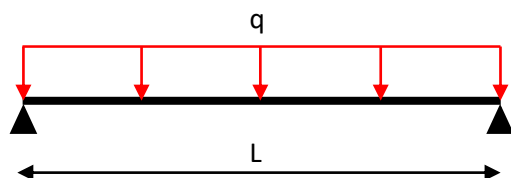

5.2.1 BGT 2

Verificatie op doorbuiging:

$$y = \frac{5 \times q \times L^4}{384 \times EI} \leq \frac{L}{200}$$

q	3,09 N/mm
L	1170 mm
E	27925 N/mm ²
I	467409 mm ⁴
y _{optr.}	5,77 mm
y _{toel.}	5,85 mm
u.c.	0,99 OK

5.2.2 UGT 2

Verificatie op buigspanning:

$$\sigma_b = \frac{q \times L^2}{8 \times W} \leq \frac{\sigma_{b, kar}}{\gamma_m}$$

q	4,45 N/mm
L	1170 mm
W	17977 mm ³
$\sigma_{kar.}$	313 N/mm ²
γ_m	1,38 -
$\sigma_{optr.}$	42 N/mm ²
$\sigma_{toel.}$	227 N/mm ²
u.c.	0,19 OK

Verificatie op afschuiving:

$$\tau = \frac{q \times L}{2 \times A_s} \leq \frac{\tau_{kar}}{\gamma_m}$$

q	4,45 N/mm
L	1170 mm
A_s	664 mm ²
$\tau_{kar.}$	53,7 N/mm ²
γ_m	1,38 -
$\tau_{optr.}$	3,9 N/mm ²
$\tau_{toel.}$	38,9 N/mm ²
u.c.	0,10 OK


5.3 Puntlast

BGT 3	$1/0,81 \times Qf;w$
UGT 3	$1,20 \times 1/0,54 \times G + 1,35 \times 1/0,81 \times Qf;w$

Plank draagvlak breedte	0,500 m
Eigengewicht	0,259 kN/m ²
Puntlast op 100 x 100 mm	5,0 kN
G	0,130 N/mm
Maximale overspanning L/100	1000 mm

Q_{BGT3}	6173 N
q_{UGT3}	0,288 N/mm
Q_{UGT3}	8333 N

De berekening hanteert de volgende situatie:

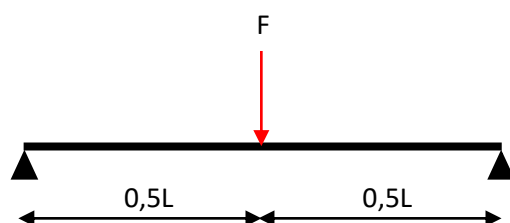

5.3.1 BGT 3

Verificatie op doorbuiging:

$$y = \frac{F \times L^3}{48 \times EI} \leq \frac{L}{100}$$

F	6173 N
L	1000 mm
E	27925 N/mm ²
I	467409 mm ⁴
$y_{optr.}$	9,85 mm
$y_{toel.}$	10,00 mm
u.c.	0,99 OK

5.3.2 UGT 3

Verificatie op buigspanning:

$$\sigma_b = \frac{F \times L}{4 \times W} + \frac{q \times L^2}{8 \times W} \leq \frac{\sigma_{b,kar}}{\gamma_m}$$

F	8333 N
q	0,288 N/mm
L	1000 mm
W	17977 mm ³
σ_{kar}	313 N/mm ²
γ_m	1,38 -
$\sigma_{optr.}$	118 N/mm ²
$\sigma_{toel.}$	227 N/mm ²
u.c.	0,52 OK

Verificatie op afschuiving:

$$D_{optr.} = F \leq \frac{D_{kar,100}}{\gamma_m}$$

F	8333 N
$D_{kar,100}$	12601 N
γ_m	1,38 -
$D_{optr.}$	7917 N
$D_{toel.}$	9131 N
u.c.	0,87 OK

5.4 Dienstvoertuig

BGT 4 $1/0,81 \times Qd$
UGT 4 $1,20 \times 1/0,54 \times G + 1,35 \times 1/0,81 \times Qd$

Plank draagvlak breedte	0,500 m
Eigengewicht	0,259 kN/m ²
Puntlast op 250 x 250 mm	12,5 kN
G	0,130 N/mm
Spoorbreedte	1750 mm
Maximale overspanning situatie 1 L/200	390 mm
Maximale overspanning situatie 2 L/200	NVT mm


Q_{BGT4}	15432 N
q_{UGT4}	0,288 N/mm
Q_{UGT4}	20833 N

De berekening hanteert de volgende situaties:


Situatie 1: meerdere enkelvelden

Situatie 1 beschrijft de situatie waarbij het voertuig op meerdere planken kan staan. Deze planken liggen op twee steunpunten. De enkelvelden binnen de rode rechthoeken worden beschouwd.


Voertuig positie 1: $NVT L < L_s$

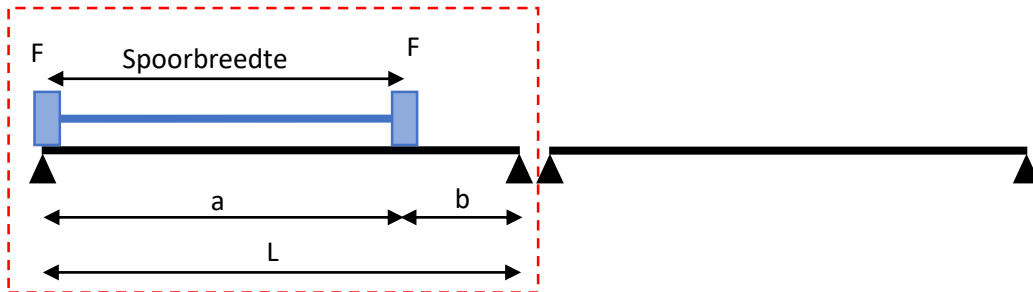

Voertuig positie 2: $NVT L < L_s$

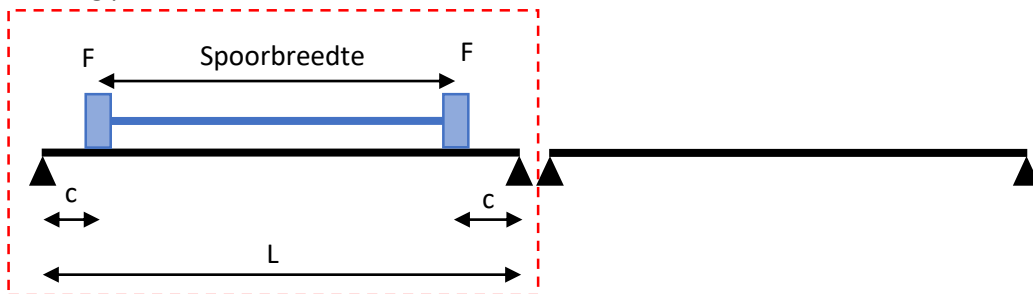


Voertuig positie 3:

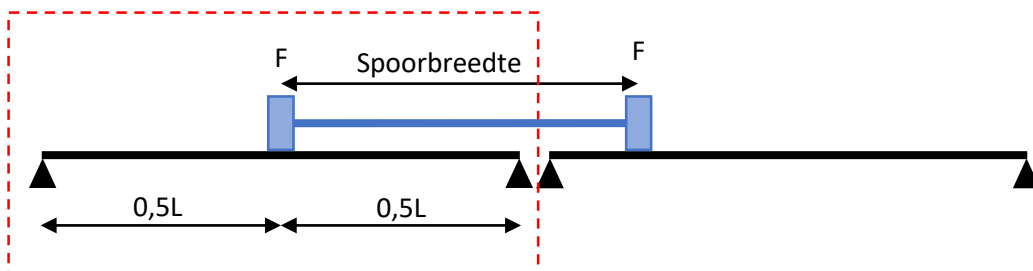


Situatie 2: één enkelveld $L > L_s$ NVT

Situatie 2 beschrijft de situatie waarbij geldt dat één plank gelijk is aan de totale breedte van de brug. Hier worden twee posities bekeken, deze zijn hieronder weergegeven. De meest kritische positie wordt gerapporteerd, dit is afhankelijk van de totale lengte L , spoorbreedte L_s en de toelaatbare doorbuiging.

Voertuig positie 1:

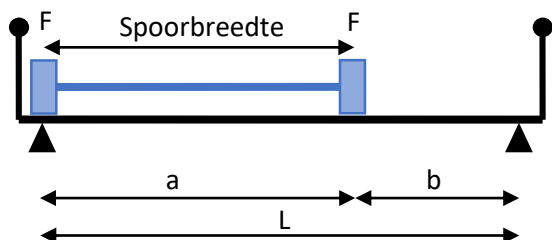

Voertuig positie 2:

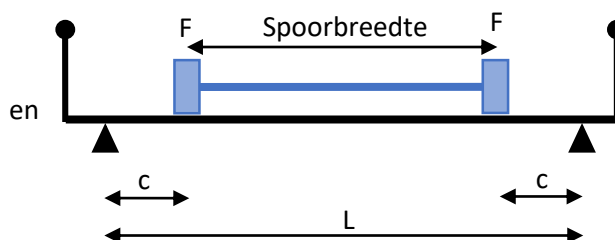


5.4.1 BGT 4 situatie 1

Verificatie op doorbuiging:

De maximale doorbuiging voor dienstvoertuig positie 2 is: **NVT** $L < L_s$

$$y_{pos2} = \frac{F \times c}{24 \times EI} \times (3L^2 - 4c^2) \leq \frac{L}{200}$$


Voertuig positie 2:

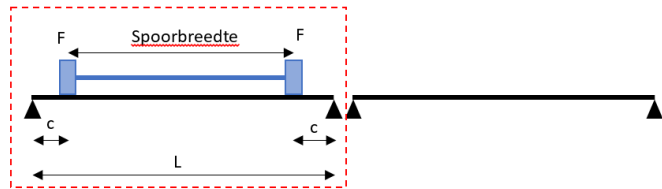

De maximale doorbuiging voor dienstvoertuig positie 3 is:

$$y_{pos3} = \frac{F \times L^3}{48 \times EI} \leq \frac{L}{200}$$

Voertuig positie 3:

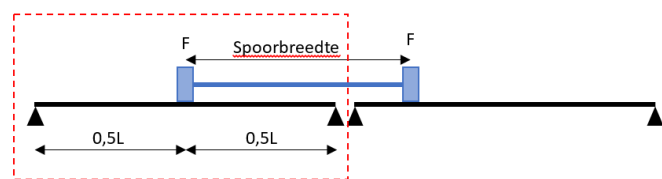

De maximaal optredende doorbuiging in situatie 1:

F	15432 N
L	390 mm
c	0 mm
E	27925 N/mm ²
I	467409 mm ⁴
$y_{optr;pos2}$	NVT mm
$y_{optr;pos3}$	1,46 mm
$y_{optr;max}$	1,46 mm
$y_{toel.}$	1,95 mm
u.c.	0,75 OK


5.4.2 UGT 4 situatie 1

Verificatie op buigspanning:

De maximale buigspanning voor dienstvoertuig positie 2 is: **NVT** $L < L_s$

$$\sigma_{b;pos2} = \frac{F \times c}{W} + \frac{q \times L^2}{8 \times W} \leq \frac{\sigma_{b,kar}}{\gamma_m}$$


Voertuig positie 2:

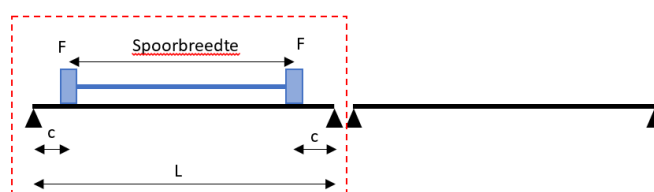

De maximale buigspanning voor dienstvoertuig positie 3 is:

$$\sigma_{b;pos3} = \frac{F \times L}{4 \times W} + \frac{q \times L^2}{8 \times W} \leq \frac{\sigma_{b,kar}}{\gamma_m}$$

Voertuig positie 3:

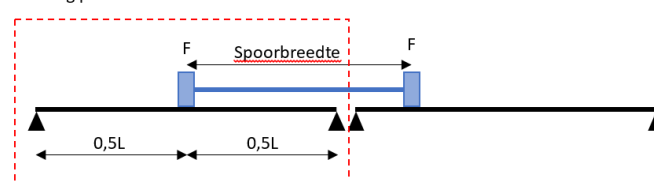

De maximaal optredende buigspanning in situatie 1:

F	20833 N
q	0,288 N/mm
L	390 mm
c	0 mm
W	17977 mm ³
$\sigma_{kar.}$	313 N/mm ²
γ_m	1,38 -
$\sigma_{optr;pos2}$	NVT N/mm ²
$\sigma_{optr;pos3}$	113 N/mm ²
$\sigma_{optr,max}$	113 N/mm ²
$\sigma_{toel.}$	227 N/mm ²
u.c.	0,50 OK

Verificatie op afschuiving:


$$D_{kar;250} > D_{kar;200}$$

$$D_{optr.} = \left(F \times \frac{L - \frac{1}{2} \times L_0}{L} \right) + \left(F \times \frac{b - \frac{1}{2} \times L_0}{L} \right) \leq \frac{D_{kar;250}}{\gamma_m}$$

De tweede term in de formule hierboven wordt enkel gebruikt wanneer $L > L_s + L_0$ (wanneer de overspanning groter is dan de spoorbreedte + wielbreedte). Wanneer $L < L_s + L_0$, dan is de tweede term in de formule hierboven gelijk aan 0.

F	20833 N
L	390 mm
L_0	250 mm
b	0 mm
$D_{kar;250}$	19615 N
γ_m	1,38 -
$D_{optr.}$	14156 N
$D_{toel.}$	14214 N
u.c.	1,00 OK

Voertuig positie 1:

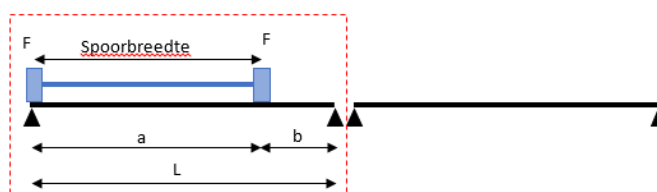

5.4.3 BGT 4 situatie 2 **NVT**


Verificatie op doorbuiging:

De maximale doorbuiging voor dienstvoertuig positie 1 is:

$$y_{pos1} = \frac{F \times a \times b}{27 \times EI \times L} \times (a + 2b) \times \sqrt{3a \times (a + 2b)} \leq \frac{L}{200}$$

Deze maximale doorbuiging is op locatie: $x = \sqrt{\frac{a}{3} \times (a + 2b)}$ als $a > b$

Voertuig positie 1:

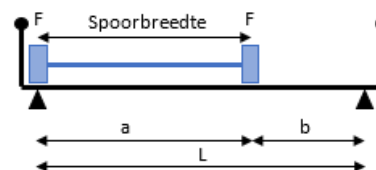


De maximale doorbuiging voor dienstvoertuig positie 2 is:

$$y_{pos2} = \frac{F \times c}{24 \times EI} \times (3L^2 - 4c^2) \leq \frac{L}{200}$$

De maximaal optredende doorbuiging in situatie 2:

F	15432 N
a	1750 mm
b	0 mm
c	0 mm
L	NVT mm
E	27925 N/mm ²
I	467409 mm ⁴
$y_{optr,pos1}$	NVT mm
$y_{optr,pos2}$	NVT mm
$y_{optr,max}$	NVT mm
$y_{toel.}$	0,05 mm
u.c.	NVT

Voertuig positie 2:

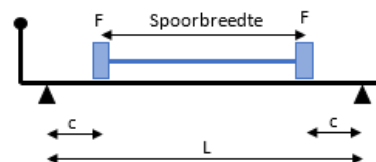

5.4.4 UGT 4 situatie 2 **NVT**

Verificatie op buigspanning:

De maximale buigspanning voor dienstvoertuig positie 1 is:

$$\sigma_{b;pos1} = \frac{F \times a \times b}{L \times W} + \frac{q \times L^2}{8 \times W} \leq \frac{\sigma_{b,kar}}{\gamma_m}$$


De maximale buigspanning voor dienstvoertuig positie 2 is:

$$\sigma_{b;pos2} = \frac{F \times c}{W} + \frac{q \times L^2}{8 \times W} \leq \frac{\sigma_{b,kar}}{\gamma_m}$$


De maximaal optredende buigspanning in situatie 2:

F	20833 N
q	0,288 N/mm
a	1750 mm
b	0 mm
c	0 mm
L	NVT mm
W	17977 mm ³
$\sigma_{kar.}$	313 N/mm ²
γ_m	1,38 -
$\sigma_{optr.pos1}$	NVT N/mm ²
$\sigma_{optr.pos2}$	NVT N/mm ²
$\sigma_{optr.max}$	NVT N/mm ²
$\sigma_{toel.}$	227 N/mm ²
u.c.	NVT

Voertuig positie 1:

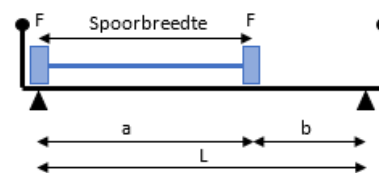

Voertuig positie 2:

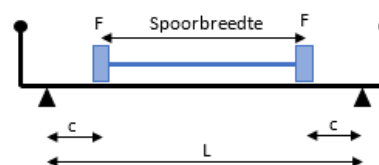


Verificatie op afschuiving:

$$D_{kar;250} > D_{kar;200}$$

$$D_{optr.} = \left(F \times \frac{L - \frac{1}{2} \times L_0}{L} \right) + \left(F \times \frac{b - \frac{1}{2} \times L_0}{L} \right) \leq \frac{D_{kar;250}}{\gamma_m}$$

Voertuig positie 1:

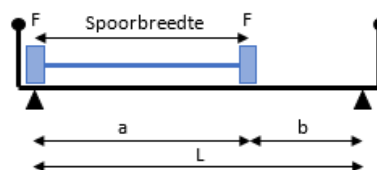

F	20833 N
L	NVT mm
L ₀	250 mm
b	0 mm
D _{kar;250}	19615 N
γ _m	1,38 -
D _{optr.}	NVT N
D _{toel.}	14214 N
u.c.	NVT

5.5 Sneeuw


De maximaal toelaatbare overspanning is gelimiteerd op 5000 mm.

UGT 5 **1,20 x 1/0,54 x G + 1,50 x 1/0,65 x Q_s**

Plank draagvlak breedte	0,500 m
Eigengewicht	0,259 kN/m ²
Verdeelde belasting	1,4 kN/m ²
G	0,130 N/mm
Q _f	0,7 N/mm
Maximale overspanning	3850 mm

q_{UGT5} 2,19 N/mm

De berekening hanteert de volgende situatie:

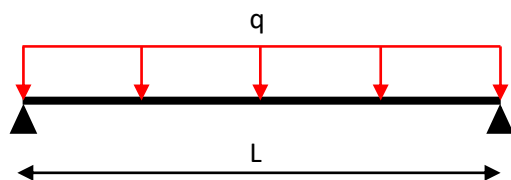

5.5.1 UGT 5

Verificatie op buigspanning:

$$\sigma_b = \frac{q \times L^2}{8 \times W} \leq \frac{\sigma_{b, kar}}{\gamma_m}$$

q	2,19 N/mm
L	3850 mm
W	17977 mm ³
σ _{kar.}	313 N/mm ²
γ _m	1,38 -
σ _{optr.}	226 N/mm ²
σ _{toel.}	227 N/mm ²
u.c.	1,00 OK

Verificatie op afschuiving:

$$\tau = \frac{q \times L}{2 \times A_s} \leq \frac{\tau_{kar}}{\gamma_m}$$

q	2,19 N/mm
L	3850 mm
A _s	664 mm ²
τ _{kar.}	53,7 N/mm ²
γ _m	1,38 -
τ _{optr.}	1,2 N/mm ²
τ _{toel.}	38,9 N/mm ²
u.c.	0,03 OK

5.6 Onbedoeld voertuig **NVT**

UGT 6 $1,20 \times 1/0,54 \times G + 1,35 \times 1/0,81 \times Aov$

Plank draagvlak breedte	0,500 m
Eigengewicht	0,259 kN/m ²
Puntlast op 200 x 200 mm	40,0 kN
G	0,130 N/mm
Spoorbreedte	1300 mm
Maximale overspanning situatie 1	NVT mm
Maximale overspanning situatie 2	NVT mm

q_{UGT6} 0,288 N/mm


Q_{UGT6} 66667 N

De berekening hanteert de volgende situaties:


Situatie 1: meerdere enkelvelden

Situatie 1 beschrijft de situatie waarbij het voertuig op meerdere planken staat. Deze planken liggen op twee steunpunten. Het enkelveld binnen het rode vierkant wordt beschouwd.


Voertuig positie 1:

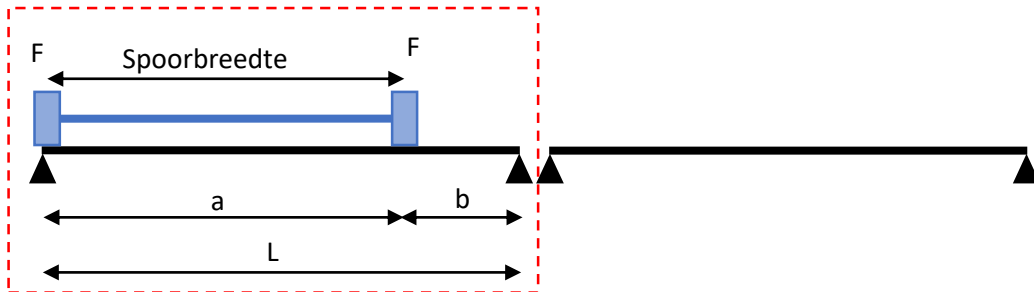

Voertuig positie 2:

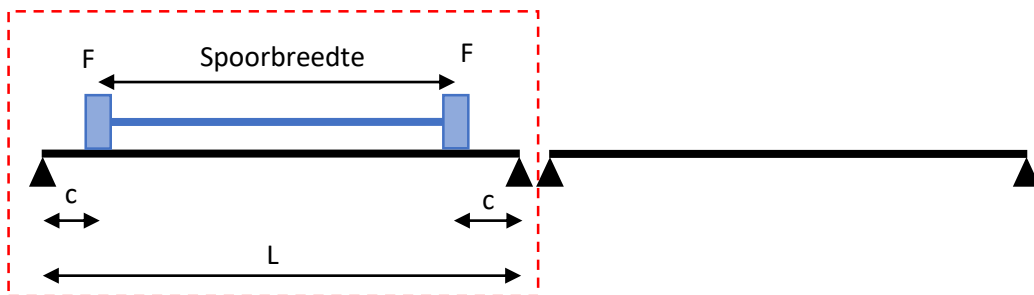


Voertuig positie 3:

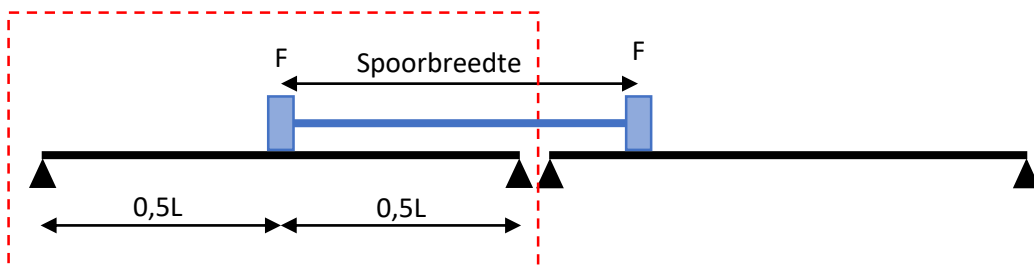


Situatie 2: één enkelveld $L > L_s$

Situatie 2 beschrijft de situatie waarbij geldt dat één plank gelijk is aan de totale breedte van de brug. Hier worden twee posities bekeken, deze zijn hieronder weergegeven. De meest kritische positie wordt gerapporteerd, dit is afhankelijk van de totale lengte L , spoorbreedte L_s en de toelaatbare doorbuiging.

Voertuig positie 1:

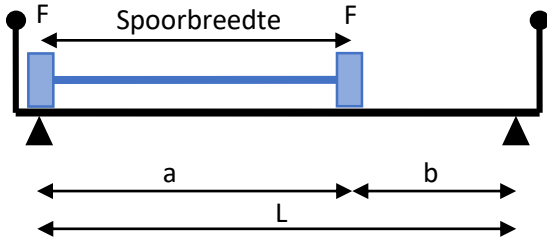

Voertuig positie 2:

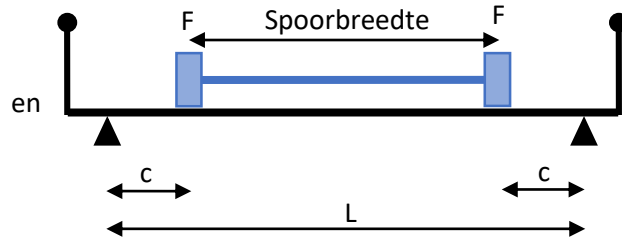


5.6.1 UGT 6 situatie 1

Verificatie op buigspanning:

De maximale buigspanning voor dienstvoertuig positie 2 is:

$$\sigma_{b;pos2} = \frac{F \times c}{W} + \frac{q \times L^2}{8 \times W} \leq \frac{\sigma_{b,kar}}{\gamma_m}$$


Voertuig positie 2:

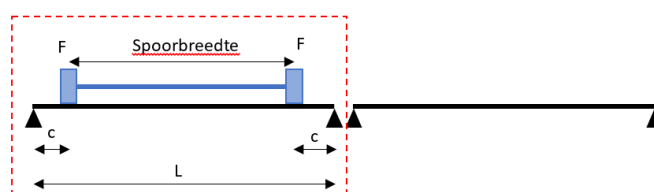

De maximale buigspanning voor dienstvoertuig positie 3 is:

$$\sigma_{b;pos3} = \frac{F \times L}{4 \times W} + \frac{q \times L^2}{8 \times W} \leq \frac{\sigma_{b,kar}}{\gamma_m}$$

Voertuig positie 3:

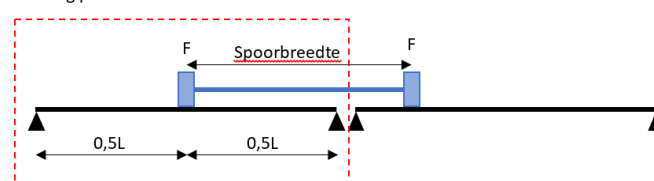

De maximaal optredende buigspanning in situatie 1:


F	66667 N
q	0,288 N/mm
L	NVT mm
c	0 mm
W	17977 mm ³
$\sigma_{kar.}$	313 N/mm ²
γ_m	1,38 -
$\sigma_{optr,pos2}$	NVT N/mm ²
$\sigma_{optr,pos3}$	NVT N/mm ²
$\sigma_{optr,max}$	NVT N/mm ²
$\sigma_{toel.}$	227 N/mm ²
u.c.	NVT

Verificatie op afschuiving:

$$D_{optr.} = \left(F \times \frac{L - \frac{1}{2} \times L_0}{L} \right) + \left(F \times \frac{b - \frac{1}{2} \times L_0}{L} \right) \leq \frac{D_{kar;200}}{\gamma_m}$$

F	66667 N
L	NVT mm
L ₀	200 mm
D _{kar;200}	19615 N
γ _m	1,38 -
D _{optr.}	NVT N
D _{toel.}	14214 N
u.c.	NVT

Voertuig positie 1:

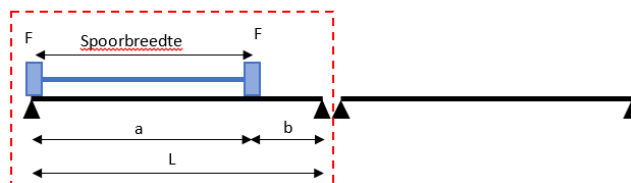

5.6.2 UGT 6 situatie 2

Verificatie op buigspanning:

De maximale buigspanning voor onbedoeld voertuig positie 1 is:

$$\sigma_{b;pos1} = \frac{F \times a \times b}{L \times W} + \frac{q \times L^2}{8 \times W} \leq \frac{\sigma_{b,kar}}{\gamma_m}$$


De maximale buigspanning voor onbedoeld voertuig positie 2 is:

$$\sigma_{b;pos2} = \frac{F \times c}{W} + \frac{q \times L^2}{8 \times W} \leq \frac{\sigma_{b,kar}}{\gamma_m}$$


De maximaal optredende buigspanning van situatie 2:

F	66667 N
q	0,288 N/mm
a	1300 mm
b	0 mm
c	0 mm
L	NVT mm
W	17977 mm ³
$\sigma_{kar.}$	313 N/mm ²
γ_m	1,38 -
$\sigma_{optr.pos1}$	NVT N/mm ²
$\sigma_{optr.pos2}$	NVT N/mm ²
$\sigma_{optr.max}$	NVT N/mm ²
$\sigma_{toel.}$	227 N/mm ²
u.c.	NVT

Voertuig positie 1:

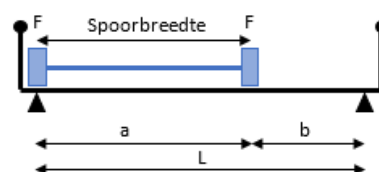

Voertuig positie 2:

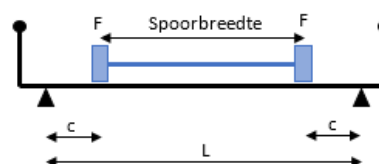


Verificatie op afschuiving:

$$D_{optr.} = \left(F \times \frac{L - \frac{1}{2} \times L_0}{L} \right) + \left(F \times \frac{b - \frac{1}{2} \times L_0}{L} \right) \leq \frac{D_{kar,200}}{\gamma_m}$$

F	66667 N
L	NVT mm
L ₀	200 mm
b	0 mm
D _{kar,200}	19615 N
γ _m	1,38 -
D _{optr.}	NVT N
D _{toel.}	14214 N
u.c.	NVT


Voertuig positie 1:

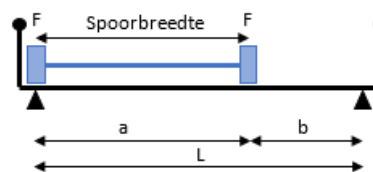


5.7 Samenvatting

De plank is geverifieerd voor elk belastinggeval. De maximale overspanning is bepaald met de eerdergenoemde sterkte-eisen en voor de doorbuigingseisen tot en met L/550. Voor elk geval is de maximale overspanning weergegeven in figuur 6 en figuur 7.

Tenzij anders vermeld is de berekening gedaan voor een ligger vrij opgelegd op twee steunpunten.

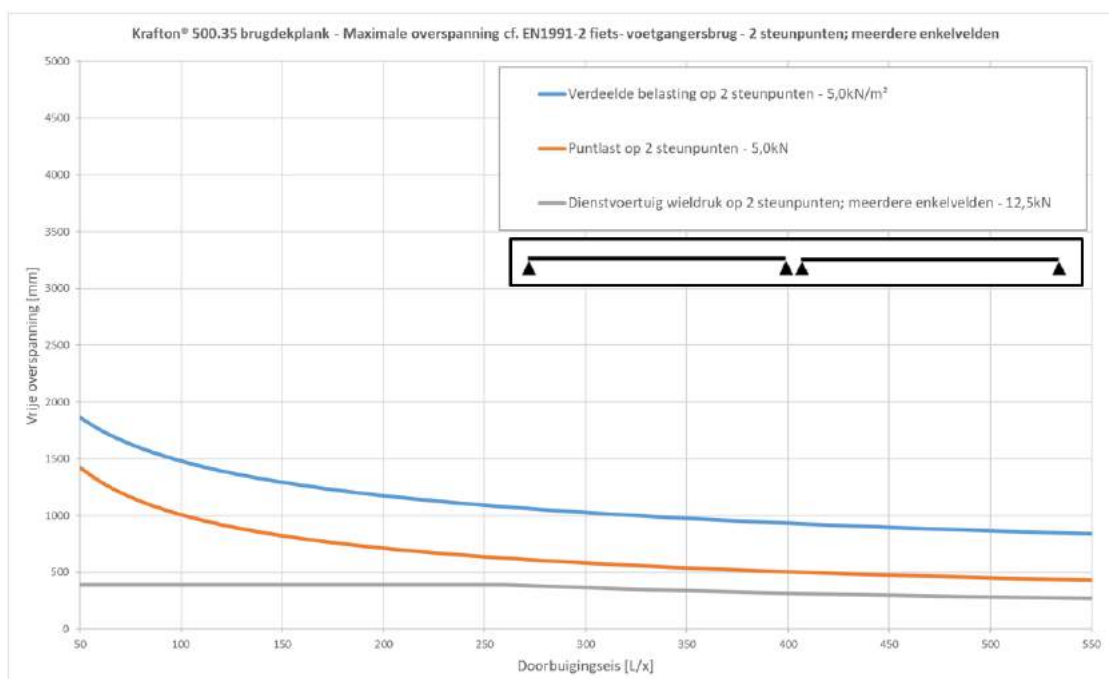

figuur 6: Maximale overspanning in functie van de doorbuigingseis; 2 steunpunten; meerdere enkelvelden

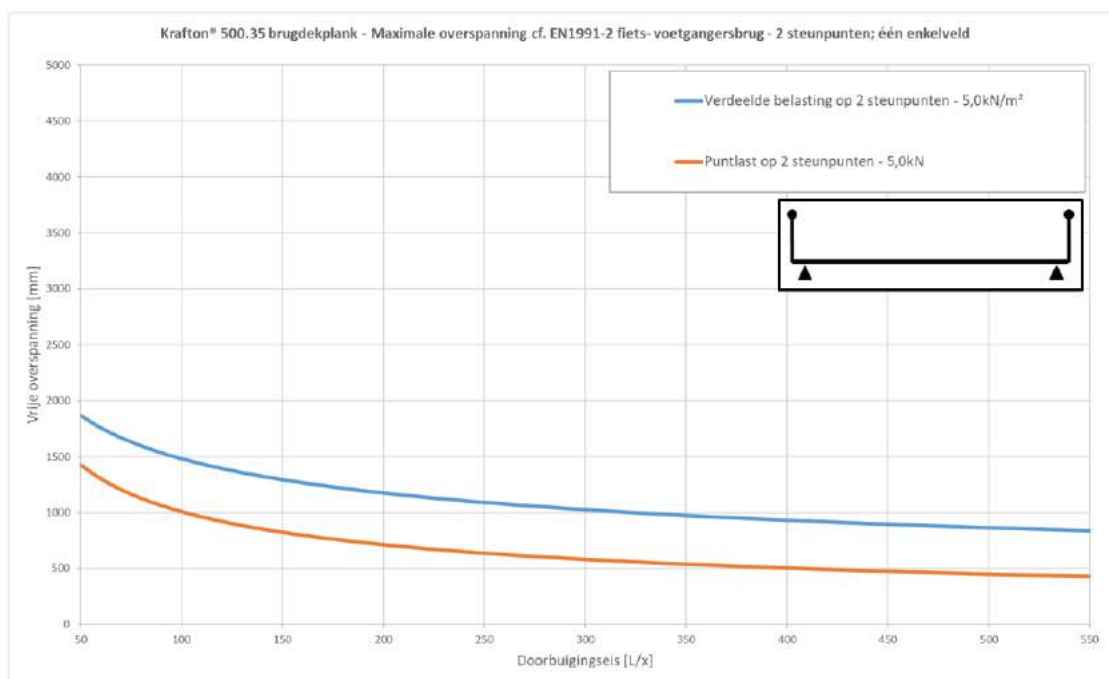

figuur 7: Maximale overspanning in functie van de doorbuigingseis; 2 steunpunten; één enkelveld

De overspanningen zijn berekend met de volgende belastingen:

- Verdeelde belasting 5,0 kN/m²
- Puntlast 7,0 kN
- Dienstvoertuig 5 ton
- Onbedoeld voertuig 12 ton

Let op:

- Voor het dienstvoertuig is een minimale doorbuigingseis van $L/200$ gehanteerd.
- Puntlast is 5,0 kN in afwijking van de 7,0 kN zoals vereist conform EN-1991-2NB

6 Verificatie toelaatbare overspanning op 3 of meer steunpunten

6.1 Eigengewicht

Dit belastingsgeval is niet maatgevend en is verder niet beschouwd.


6.2 Verdeelde mobiele belasting

BGT 2	$1/0,81 \times Q_f$
UGT 2	$1,20 \times 1/0,54 \times G + 1,35 \times 1/0,81 \times Q_f$

Plank draagvlak breedte	0,500 m
Eigengewicht	0,259 kN/m ²
Verdeelde belasting	5,0 kN/m ²
G	0,130 N/mm
Q _f	2,5 N/mm
Maximale overspanning L/200	1570 mm

q _{BGT2}	3,09 N/mm
q _{UGT2}	4,45 N/mm

De berekening hanteert de volgende situatie:

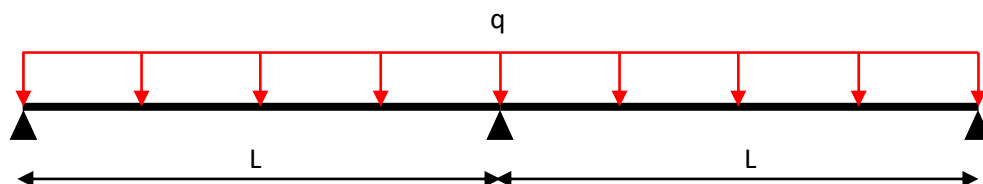

6.2.1 BGT 2

Verificatie op doorbuiging:

$$y = \frac{q \times L^4}{185 \times EI} \leq \frac{L}{200}$$

q	3,09 N/mm
L	1570 mm
E	27925 N/mm ²
I	467409 mm ⁴
y _{optr.}	7,77 mm
y _{toel.}	7,85 mm
u.c.	0,99 OK

6.2.2 UGT 2

De sterkte verificatie wordt conservatief versimpeld naar een éénvelds-overspanning.

Verificatie op buigspanning:

$$\sigma_b = \frac{q \times L^2}{8 \times W} \leq \frac{\sigma_{b, kar}}{\gamma_m}$$

q	4,45 N/mm
L	1570 mm
W	17977 mm ³
$\sigma_{kar.}$	313 N/mm ²
γ_m	1,38 -
$\sigma_{optr.}$	76 N/mm ²
$\sigma_{toel.}$	227 N/mm ²
u.c.	0,34 OK

Verificatie op afschuiving:

$$\tau = \frac{q \times L}{2 \times A_s} \leq \frac{\tau_{kar}}{\gamma_m}$$

q	4,45 N/mm
L	1570 mm
A_s	664 mm ²
$\tau_{kar.}$	53,7 N/mm ²
γ_m	1,38 -
$\tau_{optr.}$	5,3 N/mm ²
$\tau_{toel.}$	38,9 N/mm ²
u.c.	0,14 OK

6.3 Puntlast

$$\text{BGT 3} \quad 1/0,81 \times Q_f;w$$

$$\text{UGT 3} \quad 1,20 \times 1/0,54 \times G + 1,35 \times 1/0,81 \times Q_f;w$$


Plank draagvlak breedte	0,500 m
Eigengewicht	0,259 kN/m ²
Puntlast op 100 x 100 mm	5,0 kN
G	0,130 N/mm
Maximale overspanning L/100	1180 mm

$$Q_{\text{BGT3}} \quad 6173 \text{ N}$$

$$q_{\text{UGT3}} \quad 0,288 \text{ N/mm}$$

$$Q_{\text{UGT3}} \quad 8333 \text{ N}$$


De berekening hanteert de volgende situatie:

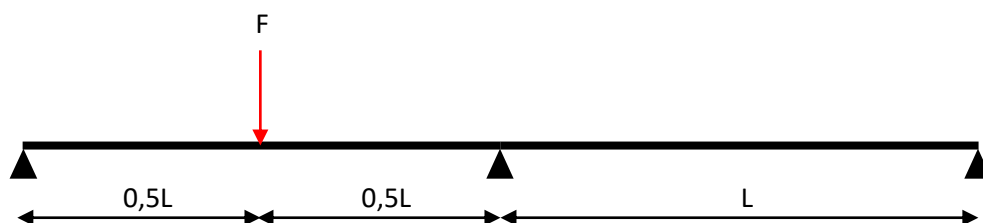

6.3.1 BGT 3

Verificatie op doorbuiging:

De doorbuiging bij $x=0,5L$ is representatief voor de maximale doorbuiging².

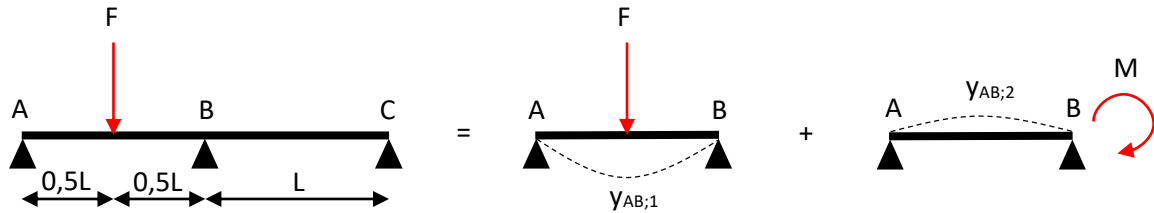

$$y_{AB} = \frac{F \times L^3}{48 \times EI} + \frac{M}{6 \times EI} \left(-\frac{3}{8} L^2 \right)$$

$$M = \frac{3 \times F \times L}{32}$$

$$y = \frac{23 \times F \times L^3}{1536 \times EI} < \frac{L}{100}$$

F	6173 N
L	1180 mm
E	27925 N/mm ²
I	467409 mm ⁴
$y_{optr.}$	11,64 mm
$y_{toel.}$	11,80 mm
u.c.	0,99 OK

² De locatie van de maximale doorbuiging is in werkelijkheid niet $x=0,5L$. Door deze aanname wordt een maximale fout van 2% geïntroduceerd. Gezien doorbuiging geen effect heeft op de veiligheid is deze versimpeling acceptabel.

6.3.2 UGT 3

De sterkte verificatie wordt conservatief versimpeld naar een éénvelds-overspanning.

Verificatie op buigspanning:

$$\sigma_b = \frac{F \times L}{4 \times W} + \frac{q \times L^2}{8 \times W} \leq \frac{\sigma_{b, kar}}{\gamma_m}$$

F	8333 N
q	0,288 N/mm
L	1180 mm
W	17977 mm ³
$\sigma_{kar.}$	313 N/mm ²
γ_m	1,38 -
$\sigma_{optr.}$	140 N/mm ²
$\sigma_{toel.}$	227 N/mm ²
u.c.	0,62 OK

Verificatie op afschuiving:

$$D_{optr.} = F \leq \frac{D_{kar, 100}}{\gamma_m}$$

F	8333 N
$D_{kar, 100}$	12601 N
γ_m	1,38 -
$D_{optr.}$	7917 N
$D_{toel.}$	9131 N
u.c.	0,87 OK

6.4 Dienstvoertuig


BGT 4	$1/0,81 \times Q_d$
UGT 4	$1,20 \times 1/0,54 \times G + 1,35 \times 1/0,81 \times Q_d$

Plank draagvlak breedte	0,500 m
Eigengewicht	0,259 kN/m ²
Puntlast op 250 x 250 mm	12,5 kN
G	0,130 N/mm
Spoorbreedte	1750 mm
Maximale overspanning L/200	390 mm


Q_{BGT4}	15432 N
q_{UGT4}	0,288 N/mm
Q_{UGT4}	20833 N

De berekening hanteert de volgende situaties:

Situatie 1:

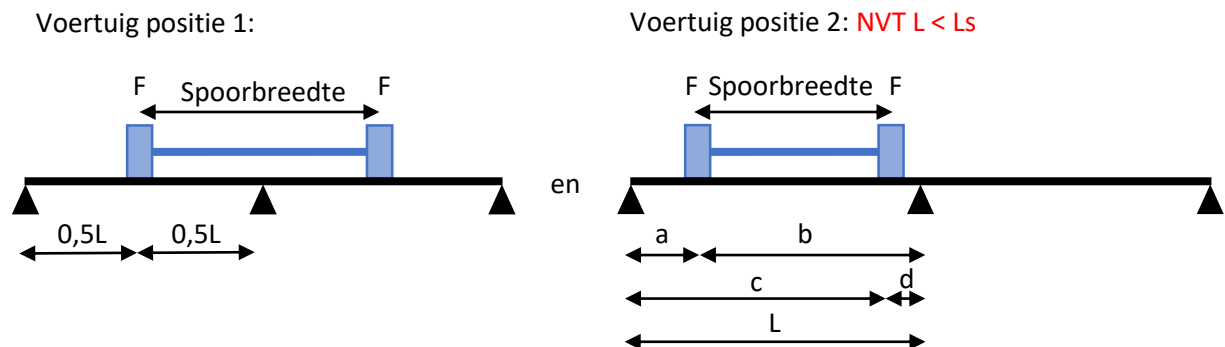

Situatie 2:

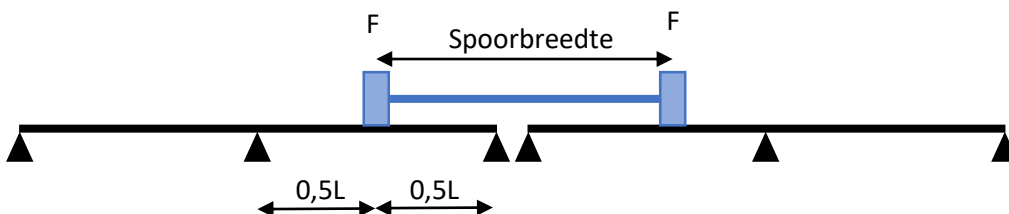


6.4.1 BGT 4

Verificatie op doorbuiging:

De maximale doorbuiging voor dienstvoertuig situatie 1 positie 1 is:

De doorbuiging bij $x = 0,5L$ is representatief voor de maximale doorbuiging³.

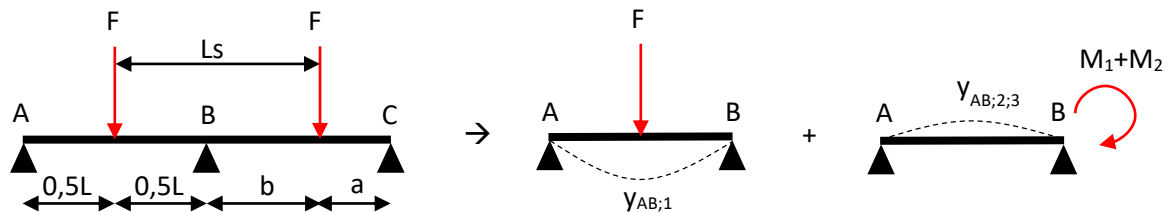

$$y_{pos1} = \frac{F \times L^3}{48 \times EI} + \frac{M_1}{6 \times EI} \left(-\frac{3}{8} L^2 \right) + \frac{M_2}{6 \times EI} \left(-\frac{3}{8} L^2 \right) \leq \frac{L}{200}$$

$$M_1 = \frac{3 \times F \times L}{32} \quad M_2 = \frac{F \times a \times b}{4L^2} \times (L + a) \quad a = \frac{3}{2}L - L_s \quad b = L - a$$

$$y_{pos1} = \frac{F \times L^3}{48 \times EI} - \frac{3 \times F \times L^3}{512 \times EI} - \frac{M_2 \times L^2}{16 \times EI} \leq \frac{L}{200}$$

M_2 is alleen verkrijgbaar bij $a > 0$, ofwel $L > 2/3L_s$. In de situatie waarin geldt: $a < 0$ wordt F in M_2 als $0kN$ beschouwd.


³ De locatie van de maximale doorbuiging is in werkelijkheid niet $x=0.5L$. Door deze aanname wordt een maximale fout van 2% geïntroduceerd. Gezien doorbuiging geen effect heeft op de veiligheid is deze versimpeling acceptabel.

De maximale doorbuiging voor dienstvoertuig situatie 1 positie 2 is: **NVT** $L < L_s$

Deze berekening is conservatief versimpeld naar één enkelveld:

$$y_{pos2} = \frac{F \times c}{24 \times EI} \times (3L^2 - 4c^2) \leq \frac{L}{200}$$

Voertuig positie 2:

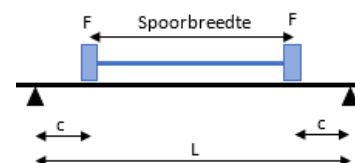

De maximaal optredende doorbuiging in situatie 1:

F	15432 N
L	390 mm
L _s	1750 mm
a	-1165 mm
b	1555 mm
c	0 mm
E	27925 N/mm ²
I	467409 mm ⁴
Y _{optr.pos1}	1,05 mm
Y _{optr.pos2}	NVT mm
Y _{optr.max}	1,05 mm
Y _{toel.}	1,95 mm
u.c.	0,54 OK

Voor de verificatie op doorbuiging is situatie 2 **ONGUNSTIGER**, deze is weinig voorkomend en daarom niet beschouwd. Mocht dit wel nodig zijn, dan dient een aparte analyse te worden uitgevoerd.


6.4.2 UGT 4

De sterkte verificatie wordt conservatief versimpeld naar een éénvelds-overspanning en geldt voor alle beschouwde situaties.

Verificatie op buigspanning:

De maximale buigspanning voor dienstvoertuig positie 1 is:


$$\sigma_b = \frac{F \times L}{4 \times W} + \frac{q \times L^2}{8 \times W} \leq \frac{\sigma_{b, kar}}{\gamma_m}$$

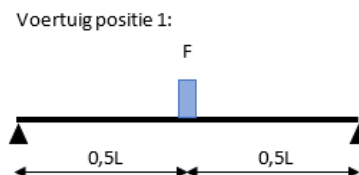

De maximale buigspanning voor dienstvoertuig positie 2 is: **NVT** $L < L_s$

$$\sigma_b = \frac{2 \times F \times L}{4 \times W} + \frac{q \times L^2}{8 \times W} \leq \frac{\sigma_{b, kar}}{\gamma_m}$$

Beide puntlasten zijn conservatief samengevoegd naar 1 puntlast in het midden. Deze positie treedt enkel als: spoorbreedte $> L$

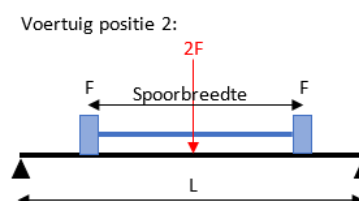


De maximaal optredende buigspanning:

F	20833 N
q	0,288 N/mm
L	390 mm
W	17977 mm ³
$\sigma_{kar.}$	313 N/mm ²
γ_m	1,38 -
$\sigma_{optr. pos1}$	113 N/mm ²
$\sigma_{optr. pos2}$	NVT N/mm ²
$\sigma_{optr. max}$	113 N/mm ²
$\sigma_{toel.}$	227 N/mm ²
u.c.	0,50 OK

Verificatie op afschuiving:

$$D_{250} > D_{200}$$

$$D_{optr.} = \left(F \times \frac{L - \frac{1}{2} \times L_0}{L} \right) + \left(F \times \frac{b - \frac{1}{2} \times L_0}{L} \right) \leq \frac{D_{kar;250}}{\gamma_m}$$

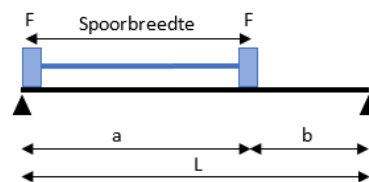

F	20833 N
L	390 mm
b	0 mm
L ₀	250 mm
D _{kar;250}	19615 N
γ _m	1,38 -
D _{optr.}	14156 N
D _{toel.}	14214 N
u.c.	1,00 OK

6.5 Sneeuw

De sterkte verificatie wordt conservatief versimpeld naar een éénvelds-overspanning. De uitwerking van deze versimpeling is beschreven in het hoofdstuk van de éénvelds-overspanning. Hoofdstuk 5.5.

6.6.1 UGT 6

Verificatie op buigspanning:

De maximale buigspanning voor het onbedoeld voertuig situatie 1 positie 1 is gunstiger dan situatie 2 en is daarom niet beschouwd.

De maximale buigspanning voor het onbedoeld voertuig situatie 1 positie 2 is:

$$\sigma_b = \sigma_{b;1} + \sigma_{b;2} + \sigma_{b;3} \leq \frac{\sigma_{b,kar}}{\gamma_m}$$

Buigspanning locatie a t.g.v. wiel 1:


$$\sigma_{b;1} = \frac{F \times a \times b}{4 \times L^2 \times W} \times (4 \times L^2 - a \times (L + a))$$

Buigspanning locatie a t.g.v. wiel 2:

$$\sigma_{b;2} = \frac{F \times c \times d}{4 \times L^2 \times W} \times (4 \times L^2 - c \times (L + c)) \times \frac{c - L_s}{c}$$

Buigspanning locatie a t.g.v. eigengewicht:


$$\sigma_{b;3} = \frac{3 \times q \times L \times a - 4 \times q \times a^2}{8 \times W}$$

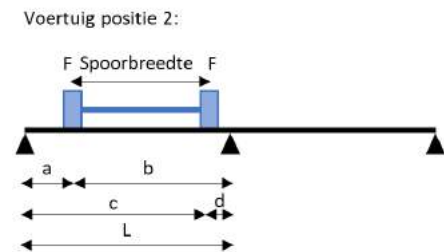

$$\sigma_b = \sigma_{b;1} + \sigma_{b;2} + \sigma_{b;3} \leq \frac{\sigma_{b,kar}}{\gamma_m}$$

F	66667 N
q	0,288 N/mm
L	NVT mm
Ls	1300 mm
a	5 mm
b	5 mm
c	0 mm
d	0 mm
W	17977 mm ³
$\sigma_{kar.}$	313 N/mm ²
γ_m	1,38 -
$\sigma_{b;1}$	NVT N/mm ²
$\sigma_{b;2}$	NVT N/mm ²
$\sigma_{b;3}$	NVT N/mm ²
$\sigma_{optr.}$	NVT N/mm ²
$\sigma_{toel.}$	227 N/mm ²
u.c.	NVT

Voertuig positie 2:

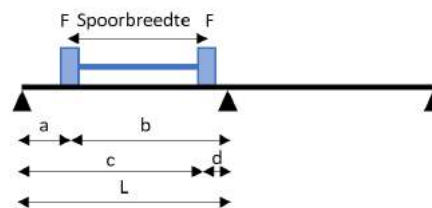


De maximale buigspanning voor onbedoeld voertuig situatie 2 is:

De buigspanning bij $x=0.5L$ is representatief voor de maximale buigspanning⁴.

$$\sigma_b = \frac{13 \times F \times L}{64 \times W} + \frac{q \times L^2}{16 \times W}$$

F	66667 N
q	0,288 N/mm
L	NVT mm
W	17977 mm ³
$\sigma_{kar.}$	313 N/mm ²
γ_m	1,38 -
$\sigma_{optr.}$	NVT N/mm ²
$\sigma_{toel.}$	227 N/mm ²
u.c.	NVT

Situatie 2:

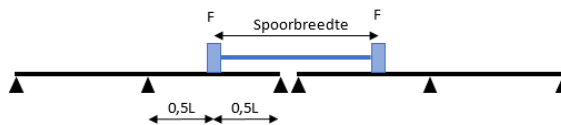


⁴ De locatie van de maximale buigspanning is in werkelijkheid niet $x=0.5L$. Door deze aanname wordt een fout van 2% geïntroduceerd. Om deze foutmarge te compenseren wordt een maximale u.c. van 0,98 gehanteerd.

Verificatie op afschuiving:

De verificatie op afschuiving wordt conservatief versimpeld naar een éénvelds-overspanning.

$$D_{optr.} = \left(F \times \frac{L - \frac{1}{2} \times L_0}{L} \right) + \left(F \times \frac{b - \frac{1}{2} \times L_0}{L} \right) \leq \frac{D_{kar;200}}{\gamma_m}$$


F	66667 N
L	NVT mm
b	0 mm
L ₀	200 mm
D _{kar;200}	19615 N
γ _m	1,38 -
D _{optr.}	NVT N
D _{toel.}	14214 N
u.c.	NVT

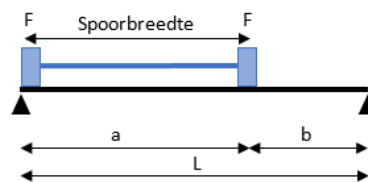

6.7 Samenvatting

De plank is geverifieerd voor elk belastinggeval. De maximale overspanning is bepaald met de eerdergenoemde sterkte-eisen en voor de doorbuigingseisen tot en met $L/550$. Voor elk geval is de maximale overspanning weergegeven in figuur 8.

Tenzij anders vermeld is de berekening gedaan voor een ligger vrij opgelegd op drie steunpunten.

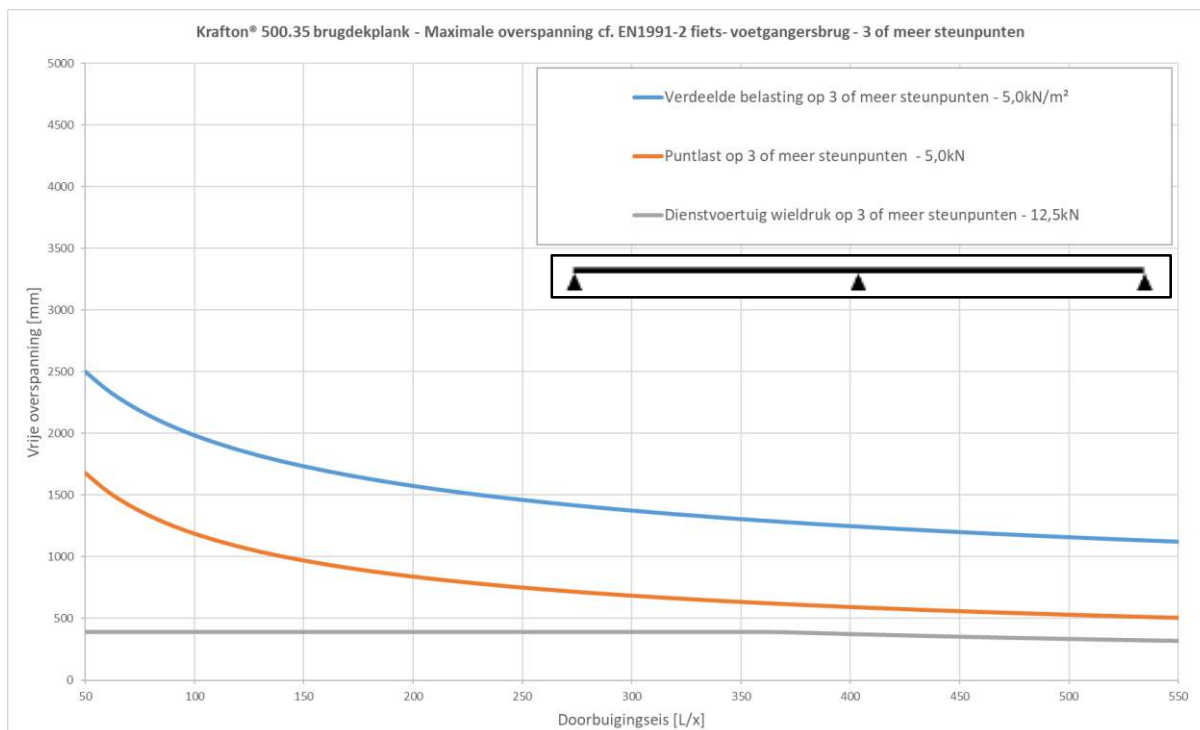

figuur 8: Maximale overspanning in functie van de doorbuigingseis; 3 of meer steunpunten

De overspanningen zijn berekend met de volgende belastingen:


- Verdeelde belasting 5,0 kN/m²
- Puntlast 7,0 kN
- Dienstvoertuig 5 ton
- Onbedoeld voertuig 12 ton

Let op:


- Voor het dienstvoertuig is een minimale doorbuigingseis van $L/200$ gehanteerd.
- Beschouwing doorbuiging dienstvoertuig conform figuur 9.
Niet beschouwd conform situatie 2 – bij situatie 2 dient een aanvullende toetsing gedaan te worden.
- Puntlast is 5,0 kN in afwijking van de 7,0 kN zoals vereist conform EN-1991-2NB

Bruikbaarheidsgrenstoestand (BGT)

BGT Situatie 1:

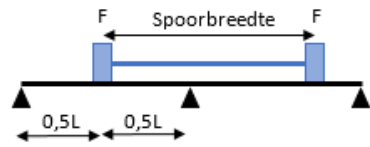


BGT Situatie 2:

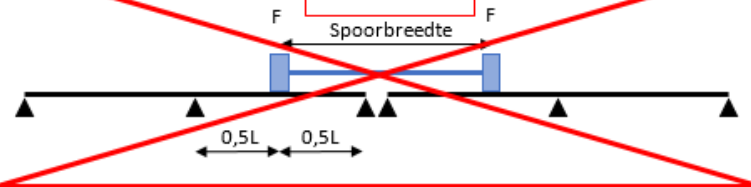


Uiterste grenstoestand (UGT)

UGT Situatie 1:


Voertuig positie 1:

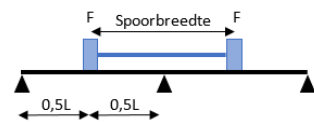

Voertuig positie 2:

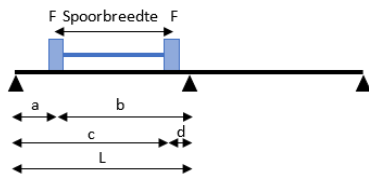

UGT Situatie 2:

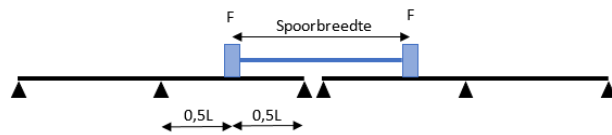

figuur 9: Beschouwde situaties dienst- en onbedoeld voertuig meerveld in BGT en UGT

7 Comfort

$$f = \frac{1}{2\pi} * C * \sqrt{\frac{EI * g}{h_c * q * L^4}}$$

$$f \geq 5 \text{ Hz}$$

Plank draagvlak breedte	w	0,500 mm
Eigengewicht	q	0,259 N/mm
Gravitatieversnelling	g	9,81 m/s ²
Vrije overspanning	L	2900 mm
Buigstijfheid	EI	1,31E+10 Nmm ²
Conversiefactor comfort	h _c	0,81 -
Factor voor oplegging	C	9,87 -
	f _{optr.}	5,29 Hz
	f _{toel.}	5,00 Hz
	u.c.	0,95 OK

De overspanning van de plank bij de 5Hz limiet is 2900 mm, deze is hoger dan de maximale overspanningen in de andere belastingsituaties.

De comforteis is niet maatgevend.

8 Conclusie

De krafton® 500.35 mm brugdekplank voldoet aan het bouwbesluit wanneer een overspanning en een doorbuigingseis gekozen wordt die valt onder de getoonde grafieken.

Neem voor vragen of speciale toepassingen contact op met:

krafton®

Markweg Zuid 34

4794 SN Heijningen

T +31 (0) 168227510

E / info@krafton.nl

Bijlage A : Eigenschappen brugdekplank

A.1 Samenvatting

In deze bijlage zijn de mechanische eigenschappen van de gepultrudeerde glasvezelversterkte krafton® 500.35 brugdekplank van BIJL gerapporteerd. De mechanische eigenschappen van de brugdekplank zijn bepaald door middel van testen. De eigenschappen zijn samengevat in tabel 3.

tabel 3: Mechanische eigenschappen

		Eenheid	Krafton® 500.35
Afmetingen	(b x h)	mm	500 x 35
Oppervlak	(A)	mm ²	3621
Afschuifoppervlak	(A _s)	mm ²	664
Traagheidsmoment	(I)	mm ⁴	467409
Weerstandsmoment	(W)	mm ³	17977
Gewicht	(G)	kg/m ²	12,9
Elasticiteitsmodulus	(E _{gem})	N/mm ²	27925
Buigspanning	(σ _{b,kar})	N/mm ²	313
Afschuifspanning	(τ _{kar})	N/mm ²	53,7
Profiel eigenschappen			
Buigstijfheid	(EI)	Nmm ² /mm	2,61E+07
Buigsterkte	(M _b)	Nmm/mm	11250
Afschuifsterkte	(D)	N/mm	71
Karakteristieke dwarskracht t.g.v. puntlast op 100x100	(D _{kar,100})	N	12601
Karakteristieke dwarskracht t.g.v. puntlast op 200x200	(D _{kar,200})	N	19615

A.2 Test

A.2.1 Omschrijving testen

De volgende testen zijn uitgevoerd:

- Bepaling van de buigstijfheid en de buigsterkte volgens EN ISO 14125
- Bepaling van de afschuifsterkte middels een 3 punts buigproef met lijnlast vlak naast de oplegging.
- Bepaling van de toelaatbare dwarskracht ten gevolge van een puntlast op 200mm x 200mm overeenkomstig de wielprint van een onbedoeld voertuig volgens EN1991-2 NB - Verkeersbelastingen op bruggen.
- Bepaling van de toelaatbare dwarskracht ten gevolge van een puntlast op 100mm x 100mm

A.3 Testresultaten

Volgens EN1990:2002 bijlage D geldt dat de karakteristieke sterkte waarde berekend wordt uit de gemiddelde sterkte waarde minus k_n maal de standaarddeviatie.

De waarden voor k_n worden aangehouden volgens tabel D1 in EN1990:2002.

Voor de karakteristieke stijfheid waarde geldt dat deze gelijk is aan de gemiddelde gemeten stijfheid waarde.

tabel 4 EN1990:2002 bijlage D Tabel D1

Tabel D1 — Waarden van k_n voor de 5 % karakteristieke waarde

n	1	2	3	4	5	6	8	10	20	30	∞
V_x bekend	2,31	2,01	1,89	1,83	1,80	1,77	1,74	1,72	1,68	1,67	1,64
V_x niet bekend	–	–	3,37	2,63	2,33	2,18	2,00	1,92	1,76	1,73	1,64

A.3.1 Buigmodulus

De mechanische eigenschappen zijn door krafton® getest, de testen zijn uitgevoerd op 14-04-2021.

De buigmodulus is bepaald door de helling te bepalen van de kracht-verplaatsings curve. De helling is bepaald door het nemen van twee punten op de grafiek en daar een lijn tussen te trekken. De punten zijn in het lineaire gedeelte van de curve gekozen. De E-modulus wordt berekend met de volgende formule:

$$\Delta y = \frac{\Delta F \times L^3}{48 \times E_b I} \quad \rightarrow \quad E_b = \frac{\Delta F \times L^3}{48 \times I \times \Delta y}$$

Waarin:

Δy	=	Verplaatsing [mm]
ΔF	=	Kracht [N]
L	=	Overspanning [mm]
E_b	=	Buigmodulus [N/mm ²]
I	=	Traagheidsmoment [mm ⁴]

tabel 5: Testresultaten buigmodulus

Sample nr.	L [mm]	ΔF [N]	Δy [mm]	E_b [N/mm ²]
1	700	8505	4,67	27843
2	700	8497	4,67	27817
3	700	8492	4,67	27800
4	700	8643	4,67	28295
5	700	8514	4,67	27872
6	700	8530	4,67	27925
7				
Gemiddelde waarde [$E_{b, gem}$]				27925

A.3.2 Buigsterkte 2 steunpunten

De buigsterkte is berekend op basis van de test uitgevoerd op 14-04-2021 door krafton®.

De test waarden (F_{breuk}) worden gebruikt om de buigsterkte (σ_b) te bepalen middels de volgende formule:

$$\sigma_b = \frac{F_{breuk} \times L}{4 \times W}$$

Hierin is: L = overspanning zie tabel 6
 W = weerstandsmoment 17977 mm³

tabel 6: Testresultaten buigsterkte 2 steunpunten

Sample nr.	L [mm]	F _{breuk} [N]	σ _{b,min} [N/mm ²]
1		49391	481
2		42001	409
3		47205	460
4		44300	431
5		43253	421
6		44380	432
Gemiddelde [σ _{b,gem}]			439
Standaarddeviatie [s]			26
Karakteristieke waarde [σ _{b,kar}]			381

De karakteristieke waarde is bepaald uit de gemiddelde waarde minus 2,18 x de standaarddeviatie.

A.3.3 Afschuifsterkte

De afschuifsterkte is berekend op basis van de test uitgevoerd op 15-04-2021 door krafton®.

De test waarden (F_{breuk}) worden gebruikt om de afschuifsterkte (τ) te bepalen middels de volgende formule:

$$\tau = \frac{F_{breuk} \times (L - a)}{L \times A_s}$$

De test is uitgevoerd bij een overspanning van $L = 175\text{mm}$. De drukstempel vormt een lijnlast op het product en heeft een diameter van 100mm . De afstand tussen de stempel en de oplegging was $a = 87,5\text{mm}$.

Tabel 7: Testresultaten afschuifsterkte

Sample nr.	F_{breuk} [N]	τ [N/mm ²]
1	84378	63,5
2	72320	54,5
3	84096	63,3
4	83540	62,9
5	85768	64,6
6	82215	61,9
Gemiddelde waarde [τ_{gem}]		61,8
Standaarddeviatie [s]		3,7
Karakteristieke waarde [τ_{kar}]		53,7

De karakteristieke waarde is bepaald uit de gemiddelde waarde minus $2,18 \times$ de standaarddeviatie.

A.3.4 Afschuifsterkte voor een puntlast op 200x200 mm

De afschuifsterkte t.g.v. een puntlast op 200 x 200 is berekend op basis van de test uitgevoerd op 15-04-2021 door krafton®.

De test waarden (F_{breuk}) worden gebruikt om de afschuifsterkte (D_{200}) te bepalen middels de volgende formule:

$$D_{200} = \frac{F_{breuk} \times (L - L_0)}{L}$$

Dit geldt enkel voor een belasting op 200x200 mm. De waarde l_0 is gelijk aan de helft van de lengte van het puntlastoppervlak, plus de afstand tussen de oplegging en de rand van de puntlast.

Tabel 8: Testresultaten afschuifsterkte puntlast op 200x200mm

Sample nr.	L [mm]	L ₀ [mm]	F _{breuk} [N]	D ₂₀₀ [N]
1	800	105	24508	21291
2	800	105	24318	21126
3	800	105	25779	22396
4	800	800	25579	22222
5	800	800	23440	20364
6	800	800	23912	20774
Gemiddelde waarde [$D_{gem,200}$]				21362
Standaarddeviatie [s]				801
Karakteristieke waarde [$D_{kar,200}$]				19615

De karakteristieke waarde is bepaald uit de gemiddelde waarde minus 2,18 x de standaarddeviatie.

A.3.6 Afschuifsterkte voor een puntlast op 100x100 mm

De afschuifsterkte t.g.v. een puntlast op 100 x 100 is berekend op basis van de test uitgevoerd op 14-04-2021 door krafton®.

De test waarden (F_{breuk}) worden gebruikt om de afschuifsterkte (D_{100}) te bepalen middels de volgende formule:

$$D_{100} = \frac{F_{breuk} \times (L - L_0)}{L}$$

Dit geldt enkel voor een belasting op 100x100 mm. De waarde L_0 is gelijk aan de helft van de lengte van het puntlastoppervlak, plus de afstand tussen de oplegging en de rand van de puntlast.

Tabel 9: Testresultaten afschuifsterkte puntlast op 100x100mm

Sample nr.	L [mm]	L_0 [mm]	F_{breuk} [N]	D_{100} [N]
1	800	55	14946	13918
2	800	55	14337	13351
3	800	55	14766	13751
4	800	55	14400	13410
5	800	55	14666	13658
6	800	55	13723	12780
Gemiddelde waarde [$D_{gem,200}$]				13478
Standaarddeviatie [s]				402
Karakteristieke waarde [$D_{kar,200}$]				12601

De karakteristieke waarde is bepaald uit de gemiddelde waarde minus 2,18 de standaarddeviatie.